



Produktionssted **KMC Nordhavn**
Udtagningssted **KMC Nordhavn**
Udlægningssted
Kunde
Produktbetegnelse **0/32 KAB II**

Prøve mrk.
Lab nr. **096-24**
Udtaget d. **17.05.24**
Modtaget d. **17.05.24**
Vare nr.


Materialeanalyse	Vandindhold total	%	Stendensitet, vand	g/cm ³
SE-værdi v. 23 °C	% Vandindhold < 16mm	3,7 %	Stendensitet, sprit	g/cm ³

Renhedsgrad

Temperatur for nedtørring af materiale		25 C
Flydende lette partikler i vand	FL	0,5 cm³/kg
Knust beton, mørtel og øvrige ubundne + hydraulisk bundne materialer	R _c + R _u	61,4 %
Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton	R _b	2,7 %
Asfalt	R _a	35,9 %
Glas	R _g	%
Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips og ikke flydende træ, plastic og gummi	X	%

Sigteanalyse.

Sigte mm	Gennemf. %
125	
90	
63	
45	100,0
31,5	96,2
25	
22,4	
16	74,6 *
11,2	68,7
8	60,5 *
5,6	52,3
4	45,4
2	36,5 *
1	27,3
,5	18,8
,25	10,8
,125	5,8
,063	3,7 *

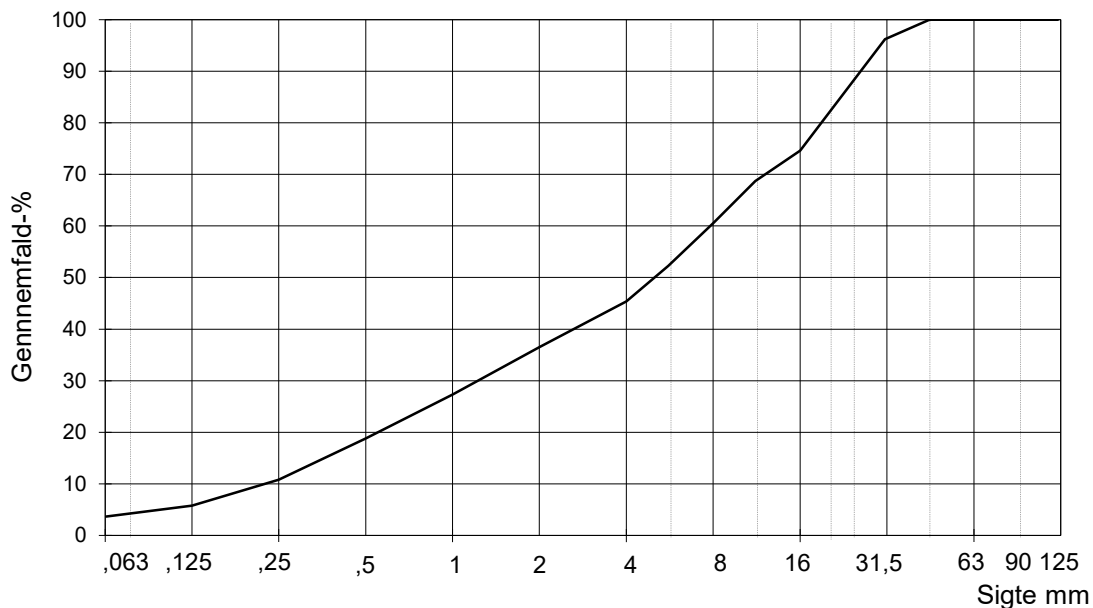

Bemærkninger:

Testede krav er overholdt.